


Технический лист № 001 Гибкая черепица Döcke PIE GOLD

Редакция от 6.02.2017 г.

1. Описание продукции.

Материал штучный кровельный "Гибкая битумная черепица Döcke PIE GOLD" - кровельное изделие в виде плоского листа, изготовленного из пропитанного SBS модифицированным битумом стеклохолста с фигурными вырезами по одному краю листа. Верхняя поверхность черепицы покрыта прикатанным к битуму окрашенным базальтовым гранулятом. Нижняя поверхность черепицы покрыта посыпкой из мелкозернистого песка, а также транспортировочными плёнками.

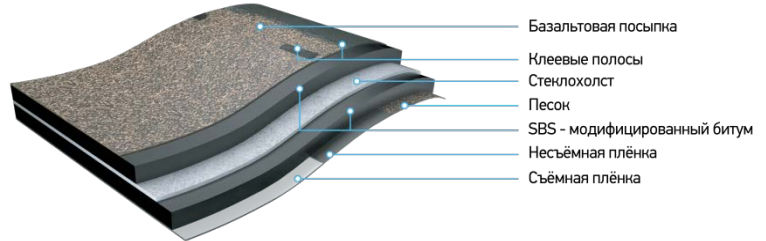

2. Назначение.

Материал штучный кровельный "Гибкая битумная черепица Döcke PIE GOLD" предназначен для устройства кровельного покрытия скатных крыш зданий и сооружений с уклоном от 12 до 90 градусов.

3. Геометрические параметры.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение				
		Кёльн, Шеффилд	Ницца	Генуя, Гранада	Льеж	Цюрих, Женева
1	Форма нарезки	гексагональная, трёхлепестковая	волна, трёхлепестковая	иррегулярная, трёхлепестковая	бобровый хвост, пятилепестковая	сланец, четырёхлепестковая
2	Длина, мм	1 000 ± 3				
3	Толщина, мм	3,1 ± 0,2				
4	Ширина, мм	318 ± 3	315 ± 3	318 ± 3	333 ± 3	333 ± 3
5	Коэффициент перехлёста	1,83	1,92	1,84	2,38	2,35

4. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Масса основы, г/м ² не менее	100
2	Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н, не менее	600
3	Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н, не менее	400
4	Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее	130
5	Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, °С, не ниже	100
6	Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, °С, не выше	-10
7	Потеря гранул или чешуек посыпки, г на образец, не более	1
8	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов	Пройдено (60 циклов)
9	Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более	2
10	Стойкость к образованию вздутий	Устойчив

5. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение				
		Кёльн, Шеффилд	Ницца	Генуя, Гранада	Льеж	Цюрих, Женева
1	Упаковок на поддоне	42	42	42	42	42
2	Кол-во листов в упаковке, шт	22	22	22	22	22
3	Вес одной упаковки нетто, кг	26,5	26,5	26,5	33,2	34
4	Вес поддона брутто, кг	1 149	1 149	1 149	1 430	1 464
5	Покрываемая поверхность из одной упаковки, м ²	3	2,9	3	3,1	3,1

6. Правила хранения.

- Хранение изделий должно производиться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно производиться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -40 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Штабелирование пачек – не более 14 рядов в высоту.